

А. А. Ромась,

М. А. Гуцол,

[0000-0001-5252-8737]

С. В. Нагірняк, к.т.н.,

[0000-0001-8189-8665]

Т. А. Донцова, к.х.н., доцент

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна

## ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ

*Дослідження складу ґрунтового повітря є надзвичайно важливою задачею, оскільки вміст компонентів газової фази ґрунту, зокрема  $\text{CO}_2$  та  $\text{O}_2$ , безпосереднім чином відображає показники родючості ґрунту. В роботі проведено огляд щодо компонентного складу ґрунтового повітря, розглянуто існуючі методи визначення дихання ґрунту та показано перспективність використання сенсорного методу, який базується на використанні масиву датчиків, з можливістю проведення онлайн моніторингу без використання реагентів. З метою визначення чутливості синтезованих зразків відносно  $\text{CO}_2$  методом паро-газового транспорту синтезовано одновимірні наноструктури стануму (IV) оксиду та проведено їх модифікацію ітрієм для використання в чутливих шарах газових сенсорів. Досліджено вольт-амперні характеристики чистих та модифікованих наноструктур  $\text{SnO}_2$  на повітрі та в атмосфері карбон (IV) оксиду.*

**Ключові слова:** типи ґрунтів, дихання ґрунту, наноструктури стануму (IV) оксид, мультисенсорна система, e-nose, система закритого ґрунту.

**Вступ.** Показники родючості ґрунту безпосереднім чином пов'язані зі складом ґрунтового повітря, так званім «диханням землі», що відіграє важливу роль у живленні рослин та є індикатором біохімічних і біологічних процесів, які відбуваються в ґрунті. Склад ґрунтового повітря постійно змінюється внаслідок обміну між повітрям атмосфери та повітрям ґрунту. Газова фаза ґрунту близька до атмосферного повітря, але відрізняється більш високим відсотком карбон (IV) оксиду, меншим вмістом кисню, наявністю сірководню та метану, а у випадку передозування добривами може призвести до появи оксидів нітрогену.

З усіх газів ґрунтового повітря найбільш динамічними є кисень та карбон (IV) оксид. Оптимальний вміст кисню в газовій фазі ґрунту становить приблизно 20 %. Відомо, що вміст  $\text{CO}_2$  в ґрунтовому повітрі завжди є вищим, ніж в атмосферному і становить від 0,2-0,5 % до 1 %. Від концентрації  $\text{CO}_2$  залежить ріст рослин, і при досягненні його оптимальної концентрації можна прискорити зростання культури. Кисень ґрунтового повітря має важливе значення для родючості ґрунту та необхідний, перш за все, для мікробіологічних процесів. Він активно

бере участь у хімічних реакціях мінеральних і органічних речовин та інтенсивно поглинається коренями рослин і мікробами в процесі їх дихання. Відсутність вільного кисню, аналогічно до накопичення вуглекислоти, за умови надлишкового зволоження ґрунту пригнічує ріст та розвиток рослин. Негативний вплив ґрунтового повітря проявляється при вмісті кисню, меншому за 8-12 % від загального об'єму, а при вмісті кисню в ґрунті, меншому 5 %, більша частина рослин гине.

**Дихання ґрунтів.** Ґрунт є динамічним, багатофазним елементом біосфери і знаходиться в постійному взаємозв'язку з гірськими породами, природними та атмосферними водами. В ґрунті присутні як гази ( $\text{N}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{H}_2$ ), так і пари рідких ( $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_4$ ) та твердих речовин ( $\text{Hg}$ ,  $\text{J}$ ). У зв'язку з цим склад газової фази ґрунту є надзвичайно різноманітним і визначається внутрішніми біофізичними, біохімічними процесами та газообміном з навколишнім середовищем.

Процес виділення вуглекислого газу та споживання кисню називається «диханням ґрунту» [1], яке включає біологічні, біохімічні, ґрунтово-фізичні та геологічні характеристики ґрунту. Процес газообміну в ґрунтах поділяється на циклічну та компонентну складо-

ві. Циклічний газообмін відображає сезонну активність ґрунтової біоти і послаблюється в холодний період року. Постійна складова виникає внаслідок надходження газоподібних речовин з надр Землі та процесів дегазації осадових відкладень [2].

Ґрунтове повітря має важливе значення для росту рослин, оскільки: бере участь у хімічних та біохімічних процесах, що відбуваються у ґрунті; відіграє роль в окисно-відновних умовах у ґрунті; впливає на розчинність хімічних компонентів ґрунту. Ґрунтове повітря забезпечує киснем корені рослин і живі організми, присутні в ґрунті, та є важливим фактором у вуглецевому живленні рослин, оскільки більшість вуглекислого газу, що витрачається на ріст врожаю сільськогосподарських культур, постачається з ґрунту.

До складу ґрунтового повітря входять дві групи компонентів – основні речовини та домішки, вміст яких не перевищує 100 ppm. Основними компонентами газової фази є кисень, вуглекислий газ, азот, аргон та пари води. При надмірному зволоженні ґрунту за рахунок перебігу процесів анаеробіозису склад ґрунтового повітря може поповнюватися редуруючими газами, такими як  $H_2S$ ,  $H_2$ ,  $CO$ ,  $CH_4$ , у кількостях на рівні вмісту основних компонентів. Окремі гази можуть знаходитися в ґрунті у вільному стані (в порах ґрунту та пустотах), в адсорбованому стані на поверхні ґрунтових частинок або в розчиненому стані. Найбільше значення має саме вільне ґрунтове повітря, вміст якого залежить від порозності та вологості ґрунту.

За нормальної аерації середній склад газової фази ґрунтів в основному визначається співвідношенням інтенсивності газообміну з атмосферою і процесів поглинання  $O_2$  та виділення  $CO_2$ . Інтенсивність поглинання кисню ґрунтом становить  $n(10 \div 100)$  мг/м<sup>2</sup>·год, а виділення вуглекислого газу –  $n(10 \div 1000)$  мг/м<sup>2</sup>·год [1]. Ці величини інтенсивності можуть сильно варіюватися залежно від термодинамічних умов, характеру ґрунту та наявності живих організмів у ґрунті.

На відміну від атмосферного повітря, склад ґрунтового повітря характеризується вищою динамічністю, яка, в першу чергу, стосується співвідношення між киснем та вуглекислим газом (таблиця 1). Ґрунтове повітря відрізняється більшим вмістом вуглекислого газу та водяної пари і меншим вмістом кисню.

Склад ґрунтового повітря значно змінюється в часі (впродовж доби та залежно від сезону) та по профілю ґрунту залежно від біологічної активності, гідротермічних умов, адсорбції газів та інтенсивності газообміну між ґрунтом та атмосферою. В результаті біологічних процесів у ґрунті постійно відбувається поглинання кисню організмами та виділення вуглекислого газу, внаслідок чого ґрунт збіднюється киснем та збагачується вуглекислим газом. Виділення  $CO_2$  в процесі дифузії залежить від продукування вуглекислого газу ґрунтом, фізичних та хімічних властивостей ґрунту, зміни гідротермальних умов. Вирішальну роль при цьому відіграють біологічні фактори, саме тому виділення  $CO_2$  може слугувати характеристикою інтенсивності біологічних процесів у ґрунті. Внаслідок цього інтенсивність дихання ґрунту є одним із показників біологічної активності ґрунту.

Таблиця 1 – Вміст різних газів і летких органічних сполук в атмосферному і ґрунтовому повітрі [1]

Гази і леткі органічні сполуки	Вміст, %	
	в атмосфері	в ґрунті
$N_2$	79,1	68÷73
$O_2$	21,9	5 ÷ 21
$CO_2$	0,03	0,1÷20
$H_2$	$5 \cdot 10^{-5}$	$1 \div 8 \cdot 10^{-6}$
$CO$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \div 8 \cdot 10^{-6}$
$NO$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \div 10 \cdot 10^{-4}$
$N_2O$	$5 \cdot 10^{-6}$	$4 \div 40 \cdot 10^{-5}$
$CH_4$	$3 \cdot 10^{-5}$	$1 \div 8 \cdot 10^{-7}$

Вивчення газового режиму ґрунту має надзвичайно важливе значення для агрохімічних та мікробіологічних досліджень. Газовий режим ґрунту являє собою сукупність усіх взаємопов'язаних явищ: надходження газів у ґрунт та їх пересування по профілю ґрунту; зміна вмісту та складу газів у ґрунтовому повітрі в результаті поглинання чи виділення окремих газів при біологічних та біохімічних процесах, обміну між ґрунтом та атмосферою, твердою та рідкою фазами.

Загалом вивчення газової фази ґрунтів в екології та ґрунтознавстві має на меті два основні напрями [1]:

1) оцінка родючості ґрунтів як середовища існування живих організмів та рослинних культур;

2) дослідження екологічної газової функції ґрунту як джерела газоподібних речовин відносно атмосфери.

**Мета.** Метою дослідження є обґрунтування можливості використання сенсорного методу для визначення складу ґрунтового повітря та синтез чутливого матеріалу на основі наноструктур стануму (IV) оксиду для детектування  $\text{CO}_2$ .

**Методика дослідження.** *Методи визначення дихання ґрунтів.* Всі методи визначення дихання ґрунтів можна розділити на: методи збагачення  $\text{CO}_2$  в ізолюючому пристрої; методи провітрювання; методи адсорбції. В першому методі визначають початкову та кінцеву концентрації вуглекислого газу в повітрі ізолятора, встановленого на поверхні ґрунту. Визначення дихання ґрунту другим типом методів проводять шляхом протягування повітря через ізолятор, встановлений на поверхні ґрунту. Методи адсорбції реалізуються за допомогою розміщення над поверхнею ґрунту ємності з лугом, який безперервно поглинає  $\text{CO}_2$  [3].

При вивченні дихання ґрунту потрібно мати на увазі, що виділення  $\text{CO}_2$  з ґрунту змінюється протягом року та протягом доби, тому визначати дихання ґрунту потрібно періодично протягом усього вегетаційного періоду в різний час доби. При порівнянні декількох дослідних ділянок вимірювання потрібно проводити одночасно на всіх ділянках у години максимального виділення  $\text{CO}_2$  (з 9 до 13 години дня). Для отримання достовірних результатів необхідно проводити декілька повторних вимірювань. Для оцінювання сезонної мінливості треба проводити масштабний моніторинг. Важливим є також визначення точки відбору проб повітря [4].

Перспективним методом визначення складу ґрунтового повітря може бути сенсорний «e-nose», що базується на використанні масиву датчиків – мультисенсорної системи. Ця система не вимагатиме використання реактивів і дасть змогу проводити визначення вмісту компонентів ґрунтового повітря, зокрема вмісту  $\text{CO}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{NO}_x$ , в онлайн режимі.

*Комерційні сенсори для визначення вмісту компонентів ґрунтового повітря*

**Сенсори  $\text{CO}_2$ .** Карбон (IV) оксид – у нормальних умовах газ без кольору та запа-

ху, але має злегка кислуватий смак. Він є продуктом життєдіяльності усіх живих організмів на землі. Для контролю його концентрації використовуються блоки датчиків і сенсори (первинні перетворювачі) карбону (IV) оксиду, електрохімічні, оптичні та напівпровідникові сенсори.

Електрохімічні датчики карбону (IV) оксиду набули найбільшої популярності завдяки найкращому поєднанню ціни і достовірності показань. Сенсори карбону (IV) оксиду від швейцарської компанії Membrapor займають лідируючі позиції на ринку завдяки непоганій якості та великій кількості варіантів датчиків  $\text{CO}_2$  у номенклатурі виробника. Не поступаються за якістю і популярністю сенсори карбону (IV) оксиду від японської компанії Nemoto. Оптичні датчики  $\text{CO}_2$  мають найкращі характеристики за параметрами довговічності, надійності, селективності, але не завоювали широку популярність на ринку за рахунок високої вартості. Напівпровідникові датчики карбону (IV) оксиду мають найменшу вартість. До мінусів датчиків  $\text{CO}_2$  цього типу можна віднести нестабільність показань і перехресну чутливість до інших газів [5].

**Сенсори  $\text{O}_2$ .** Кисень ( $\text{O}_2$ ) не є токсичною речовиною, не має смаку, кольору і запаху. Його можна виявити за допомогою газоаналітичного обладнання, такого як блоки датчиків (вимірювальні перетворювачі) і сенсори (датчики) кисню. Найбільш популярними для визначення кисню є електрохімічні, оптичні та полімерні сенсори.

Електрохімічні сенсори кисню набули найбільшого поширення. Електрохімічні датчики кисню – це осередок з електролітом і електродами, закритий фільтром. Застосовуються ці датчики кисню в стаціонарних і переносних газоаналізаторах. Оптичні датчики кисню мають більшу надійність і строк служби. Оптичні сенсори кисню застосовують у випадках, коли необхідна тривала експлуатація приладу без обслуговування. Основний виробник цих датчиків – фірма SST, Великобританія. Полімерні датчики кисню є новинкою в газоаналітиці, але їх принцип будови схожий з електрохімічними датчиками. Порівняно з електрохімічними сенсорами кисню полімерні менші за розміром і можуть комплектуватися в невеликих корпусах [6].

**Сенсори  $\text{NO}_x$ .** Нітроген (IV) оксиду ( $\text{NO}_2$ ) – червоно-бурий газ з характерним їдким запахом. В атмосфері нітроген (IV) оксид

є серйозною небезпекою, оскільки здатний викликати токсичні ураження організму та кислотні дощі. В основному поширені тільки електрохімічні датчики  $\text{NO}_2$ , що пов'язано з особливостями цього газу.

Електрохімічні датчики  $\text{NO}_2$  відрізняються високими показниками селективності, невисокою вартістю і різними варіантами номенклатури. Найбільш популярними на ринку є датчики для виявлення нітроген (IV) оксиду від компанії Membrarog. Це пов'язано з великим вибором діапазонів вимірювання, технічних характеристик і розмірів датчика. Не поступаються за якістю датчики  $\text{NO}_2$  від компанії AlphaSense, які виявляють найкращу чутливість на різних діапазонах вимірювання. Якісні сенсори  $\text{NO}_2$  також випускають компанії Sixth Sense і Nemoto. Полімерні датчики для детектування нітроген (IV) оксиду є новинкою в газоаналізі і на даний момент їх відрізняє низька ціна і довгий термін служби.

Проте ці сенсори  $\text{NO}_2$  поки не змогли зарекомендувати себе як сенсори з відмінними технічними характеристиками [7].

Нітроген (II) оксид (NO) – безбарвний газ, шкідливий для організму людини. Для детектування NO на сьогоднішній день використовують тільки електрохімічні датчики [8].

*Дистанційний моніторинг ґрунтового повітря.* Розробка електронного носа (*e-nose*) для моніторингу повітря вже давно цікавить науковців через все більший інтерес до екології. Цей факт сприяє розробці та вдосконаленню методів і способів реалізації екологічного моніторингу. Так званий *e-nose* імітує нюхову систему людини і складається з декількох ключових елементів: системи доставки зразка повітря; системи аналізу, що складається з масиву газових датчиків; системи обробки сигналів та спеціального програмного забезпечення [9]. На рисунку 1 зображено блок-схему системи *e-nose*.

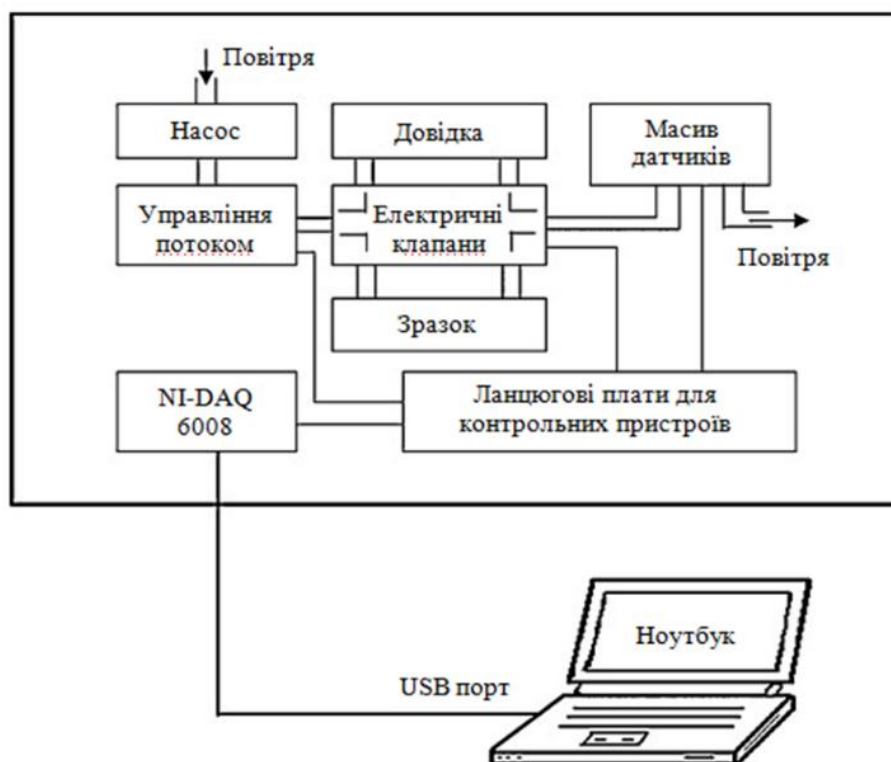


Рисунок 1 – Блок-схема системи *e-nose* [9]

Система доставки зразка повітря забезпечує відбір зразка до системи аналізу, що складається з групи датчиків або сенсорного масиву, які реагують на компоненти газового середовища. Контакт групи датчиків або сенсорного масиву з газовим середовищем різного

складу викликає зміни в електричних характеристиках цих датчиків. Таким чином, взаємодія змінює електричний сигнал, який перетворюється у цифрове значення [10].

На сьогодні розробка системи *e-nose* для моніторингу навколишнього середовища,

в тому числі для моніторингу такого нового об'єкта, як ґрунтове повітря, становить великий інтерес через здатність цього приладу розпізнавати та розрізняти різні гази, використовуючи лише невелику кількість датчиків. При контролі якості повітря електронні носи можуть використовуватися як альтернатива газової хроматографії для оцінювання якості повітря [11-13]. Зрештою, електронні носи також можуть бути використані як інструменти керування процесом у режимі реального часу, тобто дадуть змогу проводити дистанційний моніторинг упродовж тривалого часу. Однак нині головним обмеженням поширення *e-nose* як засобів моніторингу навколишнього середовища є їх складність та відсутність спеціального регулювання їх стандартизації, оскільки їх використання зумовлює необхідність великої кількості додаткових знань, наприклад щодо обробки даних. Також застосування *e-nose* є обмеженим через нестабільні та змінні умови. Незважаючи на це, системи *e-nose* вже використовуються для оцінювання забруднення повітря різних джерел, таких як сміттєзвалища, установки зі спалювання, компресорні установки та тваринницькі ферми [14].

Нині для розробки *e-nose* найперспективнішими є такі мініатюрні газові сенсори: металоксидні (напівпровідникові), електрохімічні та оптичні [15]. Хоча напівпровідникові датчики споживають більше енергії, вони найбільш широко досліджуються для створення *e-nose* через низьку вартість і різноманітний вибір, як, наприклад, Серія TGS виробництва Figaro.

Системи *e-nose* інтенсивно створюються і розвиваються, але в таких галузях, як харчова індустрія, медицина, моніторинг повітря у приміщеннях. Нами не знайдено жодного дослідження, що присвячено створенню системи *e-nose* для моніторингу ґрунтового повітря. Отже, цей науковий напрям є актуальним і в умовах нашої країни, що є аграрною державою, видається практично значущим та перспективним.

**Результати дослідження.** Сенсорні властивості синтезованих наноструктур  $\text{SnO}_2$ . Наноструктури  $\text{SnO}_2$  різної морфології були отримані методом паро-газового транспорту зі стануму (IV) оксалату [16]. В процесі синтезу досліджували вплив параметрів про-

цесу на характеристики та морфологію одержуваних порошоків, зокрема вплив прекурсорів, температури, складу газового середовища та швидкості нагрівання. Було встановлено, що ріст одновимірних наноструктур відбувається при використанні стануму (II) оксалату, синтезованого з оксалату амонію [17]. Подальші дослідження привели до висновку, що швидкість нагрівання має значний вплив на морфологію структур  $\text{SnO}_2$ . Утворення округлих частинок нульвимірного стануму (IV) оксиду ( $0\text{DSnO}_2$ ) відбувалося за швидкості нагрівання 80 град/хв. Зниження швидкості нагрівання до 20 град/хв призводило до росту одновимірних витягнутих структур  $\text{SnO}_2$  ( $1\text{DSnO}_2$ ) [18].

Одновимірні наноструктури стануму (IV) оксиду були модифіковані ітрієм методом просочування. В результаті отримали зразок  $1\text{DSnO}_2+\text{Y}$  з масовим вмістом ітрію 1 %.

Вимірювання чутливості синтезованих наноструктур  $\text{SnO}_2$  проводили шляхом зняття вольт-амперних характеристик на повітрі та в атмосфері цільового газу в діапазоні значень початкової напруги 5÷30 В за температур 296 К та 323 К. Для проведення вимірювань в атмосфері цільового газу випробувальні структури поміщали в спеціальну трубку, через яку безперервно пропускали вуглекислий газ з концентрацією 1,2 %.

Вольт-амперні характеристики чистого та модифікованого ітрієм ниткоподібного  $\text{SnO}_2$ , записані в повітряному середовищі в діапазоні значень початкової напруги 1÷9 В за температур 296÷373 К, представлені на рисунку 2.

Як видно з представлених залежностей за температур, вищих 323 К, чисті та модифіковані ітрієм одновимірні наноструктури стануму (IV) оксиду характеризуються аналогічними, наближеними до омичних, вольт-амперними кривими. Значною лінійністю відрізняються вольт-амперні характеристики немодифікованого  $1\text{DSnO}_2$ , зняті за кімнатної температури 296 К.

На рисунку 3 представлено температурні залежності опору синтезованих зразків стануму (IV) оксиду, одержані з даними вольт-амперних вимірювань. Для обох зразків  $\text{SnO}_2$  спостерігається наявність екстремуму за температури 323 К.

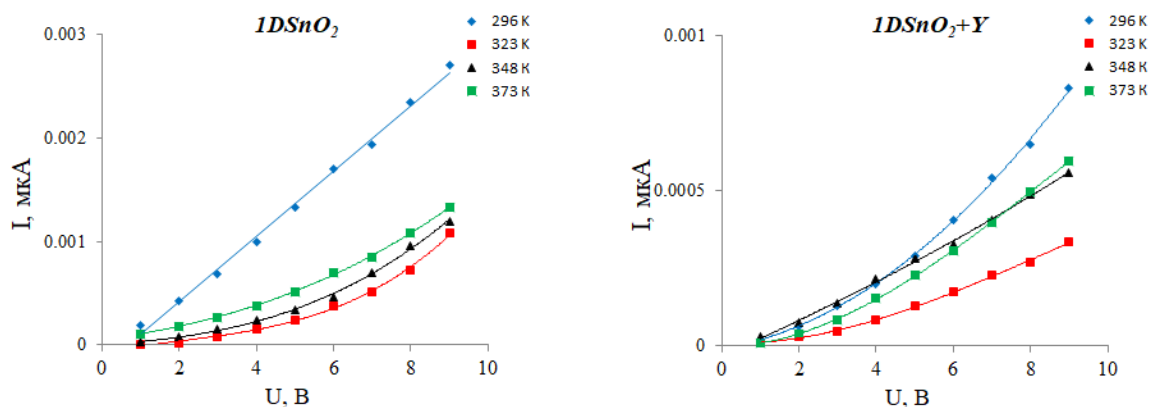


Рисунок 2 – ВАХ чистого та модифікованого зразків одновимірного стануму (IV) оксиду

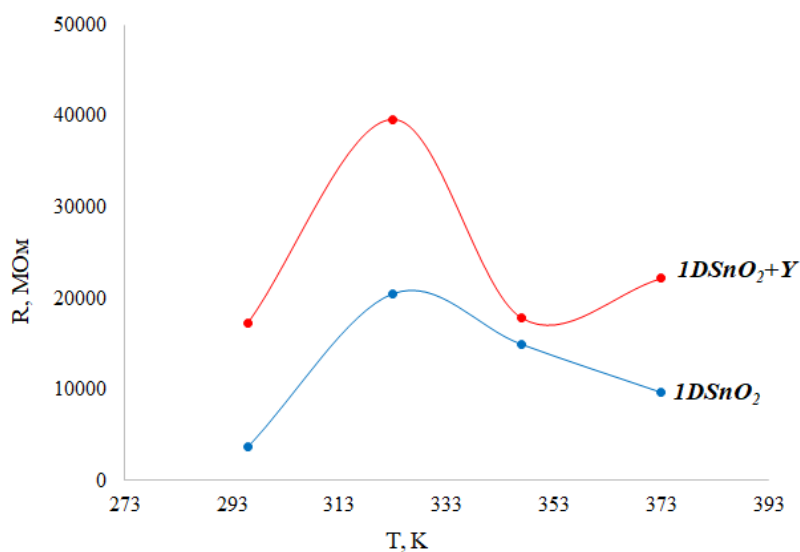


Рисунок 3 – Залежність електричного опору від температури чистого та модифікованого зразків одновимірного стануму (IV) оксиду за напруги 5 В

Чутливість визначали з урахуванням опорів чутливого шару в повітрі та в атмосфері цільового газу [19]:

$$S = (R_{\text{п}} - R_{\text{г}}) / R_{\text{г}} \times 100,$$

де  $R_{\text{п}}$  – опір чутливої плівки на повітрі;  
 $R_{\text{г}}$  – опір чутливої плівки в атмосфері вуглекислого газу.

Розраховані значення чутливості до вуглекислого газу чистих  $1\text{DSnO}_2$  модифікованих  $1\text{DSnO}_2+\text{Y}$  наноструктур стануму (IV) оксиду за різних значень прикладеної напруги наведені в таблицях 2-3.

Таблиця 2 – Значення чутливості наноструктур  $\text{SnO}_2$  до вуглекислого газу за температури 296 К

Зразок	Прикладена напруга, В								
	1 В	2 В	3 В	4 В	5 В	6 В	7 В	8 В	9 В
$1\text{DSnO}_2$	74,7	55,4	51,4	50,9	52,8	54,1	52,6	53,5	54,1
$1\text{DSnO}_2+\text{Y}$	95,0	85,7	85,7	90,9	89,1	88,9	89,2	87,5	88,1

Таблиця 3 – Значення чутливості наноструктур SnO<sub>2</sub> до вуглекислого газу за температури 323 К

Зразок	Прикладена напруга, В								
	1 В	2 В	3 В	4 В	5 В	6 В	7 В	8 В	9 В
1DSnO <sub>2</sub>	85,1	51,4	48,1	59,2	56,6	58,8	53,7	62,6	50,1
1DSnO <sub>2</sub> +Y	99,0	96,7	80,0	77,8	78,6	78,9	76,0	75,0	64,9

Як видно з одержаних даних, модифікований ітрієм зразок стануму (IV) оксиду характеризується вищими значеннями сенсорного відгуку порівняно з чистим 1DSnO<sub>2</sub>. При цьому підвищення робочої температури зі 296 К до 323 К незначно впливає на значення чутливості тестової сенсорної структури.

**Висновки.** В роботі проведено огляд щодо складу ґрунтового повітря, зокрема вмісту найбільш динамічних компонентів газової фази ґрунту O<sub>2</sub> та CO<sub>2</sub>. Розглянуто існуючі методи визначення дихання ґрунтів та показано перспективність використання сенсорного методу, який дасть змогу проводити онлайн моніторинг складу ґрунтового повітря без використання реагентів та громіздкого обладнання. Для створення тестових структур напівпровідникових газових сенсорів методом паро-газового транспорту було синтезовано наноструктури стануму (IV) оксиду однорідної морфології, проведено їх модифікацію ітрієм та дослідження електричних і сенсорних властивостей відносно CO<sub>2</sub>. Показано, що модифіковані ітрієм однорідні наноструктури SnO<sub>2</sub> мають вищий сенсорний відгук до вуглекислого газу порівняно з немодифікованим зразком, тобто є значно перспективнішими для використання в сенсорних системах дослідження складу ґрунтового повітря.

#### Список використаних джерел

- [1] А. В. Смагин, *Газовая фаза почв*. Москва: Изд-во МГУ, 2005.
- [2] А. В. Наумов, *Дыхание почвы: составляющие, экологические функции, географические закономерности*. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009.
- [3] Определение интенсивности выделения CO<sub>2</sub> из почвы (дыхание почвы). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://agrohimija24.ru/agrohimicheskie-metody/1860-opredelenie-intensivnosti-vydeleniya-so2-iz-pochvy-dyhanie-pochvy.html>.
- [4] M. Mariusz, Z. Bożena, M. Guardia, and J. Namieśnik, "Current air quality analytics and monitoring: A review", *Analytica chimica acta.*, 853, pp. 116-126, 2015.
- [5] Газовые датчики и сенсоры. Углекислый газ CO<sub>2</sub>. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.gassensor.ru/ru/gas/uglekislyi-gas-co2>.
- [6] Газовые датчики и сенсоры. Кислород O<sub>2</sub>. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.gassensor.ru/ru/gas/kislород-o2>.
- [7] Газовые датчики и сенсоры. Диоксид азота NO<sub>2</sub>. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.gassensor.ru/ru/gas/dioksid-azota-no2>.
- [8] Газовые датчики и сенсоры. Оксид азота NO. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.gassensor.ru/ru/gas/oksid-azota-no>.
- [9] T. Agarwal, "How does an electronic nose work?", 2013. [Online]. Available: <https://www.elprocus.com/electronic-nose-work>.
- [10] P. Littarru, "Environmental odours assessment from waste treatment plants: Dynamic olfactometry in combination with sensorial analyzers "electronic noses", *Waste Manag.*, 27, pp. 302-309, 2007.
- [11] G. Korotcenkov, "Metal oxides for solid-state gas sensors: What determines our choice?", *Mater. Sci. Eng. B.*, 139, pp. 1-23, 2007.
- [12] C. L. Zhu, Y. J. Chen, R. X. Wang, L. J. Wang, M. S. Cao, and X. L. Shi, "Synthesis and enhanced ethanol sensing properties of α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/ZnO heteronanostructures", *Sensors and Actuators B*, 140, pp. 185-189, 2009.
- [13] D. Costello, R. J. Ewen, N. M. Ratcliffe, and P. S. Sivanand, "Thick film organic vapour sensors based on binary mixtures of metal

- oxides", *Sensors and Actuators B*, 92, pp. 159-166, 2003.
- [14] L. Capelli, S. Sironi, and R. Del Rosso, "Electronic noses for environmental monitoring applications", *Sensors (Basel)*, 14, pp. 19979-20007, 2014.
- [15] J. He, L. Xu, P. Wang, and Q. Wang, "A high precise e-nose for daily indoor air quality monitoring in living environment", *Integration*, 58, pp. 286-294, 2017.
- [16] S. V. Nagirnyak, V. A. Lutz, T. A. Dontsova, and I. M. Astrelin, "Synthesis and characterization of tin (IV) oxide obtained by chemical vapor deposition method", *NanoScale Research Letters*, 11:343, pp. 1-7, 2016.
- [17] T. A. Dontsova, S. V. Nagirnyak, V. V. Zhorov, and Y. V. Yasiievych, "SnO<sub>2</sub> nanostructures: effect of processing parameters on their structural and functional properties", *NanoScale Research Letters*, 12:332, pp. 1-7, 2017.
- [18] S. V. Nahirniak, T. A. Dontsova, and Q. Chen, "Sensing properties of SnO<sub>2</sub>-MWCNTs nanocomposites towards H<sub>2</sub>", *Molecular Crystals and Liquid Crystals*, 674 (1), pp. 48-58, 2018.
- [19] S. Nahirniak, T. Dontsova, and I. Astrelin, "Directional synthesis of SnO<sub>2</sub>-based nanostructures for use in gas sensors", *Nanochemistry, Boitechnology, Nanomaterials, and their Applications*, 214, pp. 233-245, 2018.
- [6] Gas sensors and detectors. Oxygen O<sub>2</sub>. [Online]. Available: <http://www.gassensor.ru/ru/gas/kislород-o2>.
- [7] Gas sensors and detectors. Nitrogen dioxide NO<sub>2</sub>. [Online]. Available: <http://www.gassensor.ru/ru/gas/dioksid-azota-no2>.
- [8] Gas sensors and detectors.. Nitrogen oxide NO<sub>2</sub>. [Online]. Available: <http://www.gassensor.ru/ru/gas/oksid-azotano>.
- [9] T. Agarwal, "How does an electronic nose work?", 2013. [Online]. Available: <https://www.elprocus.com/electronic-nose-work>.
- [10] P. Littarru, "Environmental odours assessment from waste treatment plants: Dynamic olfactometry in combination with sensorial analyzers "electronic noses", *Waste Manag.*, 27, pp. 302-309, 2007.
- [11] G. Korotcenkov, "Metal oxides for solid-state gas sensors: What determines our choice?", *Mater. Sci. Eng. B.*, 139, pp. 1-23, 2007.
- [12] C. L. Zhu, Y. J. Chen, R. X. Wang, L. J. Wang, M. S. Cao, and X. L. Shi, "Synthesis and enhanced ethanol sensing properties of  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/ZnO heteronanostructures", *Sensors and Actuators B*, 140, pp. 185-189, 2009.
- [13] D. Costello, R. J. Ewen, N. M. Ratcliffe, and P. S. Sivanand, "Thick film organic vapour sensors based on binary mixtures of metal oxides", *Sensors and Actuators B*, 92, pp. 159-166, 2003.
- [14] L. Capelli, S. Sironi, and R. Del Rosso, "Electronic noses for environmental monitoring applications", *Sensors (Basel)*, 14, pp. 19979-20007, 2014.
- [15] J. He, L. Xu, P. Wang, and Q. Wang, "A high precise e-nose for daily indoor air quality monitoring in living environment", *Integration*, 58, pp. 286-294, 2017.
- [16] S. V. Nagirnyak, V. A. Lutz, T. A. Dontsova, and I. M. Astrelin, "Synthesis and characterization of tin (IV) oxide obtained by chemical vapor deposition method", *NanoScale Research Letters*, 11:343, pp. 1-7, 2016.
- [17] T. A. Dontsova, S. V. Nagirnyak, V. V. Zhorov, and Y. V. Yasiievych, "SnO<sub>2</sub> nanostructures: effect of processing parameters on their structural and functional properties", *NanoScale Research Letters*, 12:332, pp. 1-7, 2017.

### References

- [1] A. V. Smagin, *The gas phase of soils*. Moscow: Izd-vo MGU, 2005 [in Russian].
- [2] A. V. Naumov, *Soil respiration: components, ecological functions, geographical patterns*. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2009 [in Russian].
- [3] Determining the intensity of CO<sub>2</sub> emission from the soil (soil respiration). [Online]. Available: <http://agrohimiya24.ru/agrohimicheskie-metody/1860-opredelenie-intensivnosti-vydeleniya-so2-iz-pochvy-dyhanie-pochvy.html>.
- [4] M. Mariusz, Z. Bożena, M. Guardia, and J. Namieśnik, "Current air quality analytics and monitoring: A review", *Analytica chimica acta.*, 853, pp. 116-126, 2015.
- [5] Gas sensors and detectors. Carbon dioxide CO<sub>2</sub>. [Online]. Available: <http://www.gassensor.ru/ru/gas/uglekislyi-gas-co2>.



- [18] S. V. Nahirniak, T. A. Dontsova, and Q. Chen, "Sensing properties of SnO<sub>2</sub>-MWCNTs nanocomposites towards H<sub>2</sub>", *Molecular Crystals and Liquid Crystals*, 674 (1), pp. 48-58, 2018.
- [19] S. Nahirniak, T. Dontsova, and I. Astrelin, "Directional synthesis of SnO<sub>2</sub>-based nanostructures for use in gas sensors", *Nanotechnology, Boitechnology, Nanomaterials, and their Applications*, 214, pp. 233-245, 2018.

**A. A. Romas,**  
**M. A. Gutsol,**  
**S. V. Nahirniak, Ph. D.,**  
**T. A. Dontsova, Ph. D.,** *associate professor*  
National Technical University of Ukraine  
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"  
Peremogy ave., 37, Kyiv, 03056, Ukraine

### PROSPECTS OF SENSOR METHOD USAGE FOR DETERMINATION OF SOIL QUALITY

*Investigation of soil air composition is an extremely important task because the content of soil gas phase components, in particular CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub>, directly reflects soil fertility. The composition of soil air, the so-called "breath of the earth", plays an important role in the nutrition of plants and is an indicator of biochemical and biological processes that occur in the soil. The study of soil gas regime is extremely important for agrochemical and microbiological studies and is a set of all related phenomena: the flow of gases into the soil and their movement along the soil profile; changes in the content and composition of gases in the ground air as a result of the absorption or release of individual gases in biological and biochemical processes, the exchange between soil and atmosphere, solid and liquid phases. Carbon dioxide and oxygen are the most dynamic gases among all gases of ground air. The growth of plants depends on the concentration of CO<sub>2</sub>, and when it reaches its optimal concentration it is possible to accelerate the growth of the crop. Oxygen of ground air is essential for soil fertility and especially necessary for microbiological processes. It actively participates in chemical reactions of mineral and organic substances and is actively absorbed by the roots of plants and microbes in the process of their breathing. This paper reviews the composition of ground air, considers existing methods of soil breathing determination and shows the prospect of sensor method with online monitoring without reagents usage. In order to determine the sensitivity of synthesized samples towards CO<sub>2</sub>, one-dimensional nanostructures of the tin (IV) oxide have been synthesized by vapor transport method and their modification by yttrium for use in sensitive layers of gas sensor has been done. The current-voltage characteristics of pure and modified SnO<sub>2</sub> nanostructures at ambient and in the atmosphere of carbon (IV) oxide have been investigated. It is shown that yttrium modified one-dimensional SnO<sub>2</sub> nanostructures have a higher sensory response to carbon dioxide in comparison with the pure tin (IV) oxide sample, that is, they are much more promising for use in sensing systems of soil air composition study.*

**Keywords:** soil types, breath of the soil, tin (IV) oxide nanostructures, multisensory system, e-nose, closed soil system.

*Стаття надійшла 14.01.2020*

*Прийнято 04.02.2020*